



**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»  
(НИЛ ПВБ)**



**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник НИЛ ПВБ  
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

**В. Б. Смирнов**

**«15» июня 2015 г.**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ № 4021/РС  
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ  
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ФОРМЕ СЕРТИФИКАЦИИ**

***Плита гипсостружечная ГСП ПК 2500x1250x12  
ТУ 5742-004-05292444-2010***

**Москва 2015 г.**



**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ  
(НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»**

Аккредитована в установленном порядке МЧС России на техническую компетентность и независимость на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.


Регистрационный индекс *ТРПБ.RU.ИН.28* срок действия аттестата аккредитации до *07.10.2015 г.*

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ..</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ .....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>ВЫВОДЫ.....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>ДАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.....</b>	<b>6</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ.....</b>	<b>7</b>



Частичное опубликование  
и перепечатка настоящего  
отчета без согласования с  
НИЛ ПВБ запрещается.

Отчет № 4021/РС от «15» июня 2015 г.  
Всего листов 7. Лист 2  
Подпись 



**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ  
(НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»**

Аккредитована в установленном порядке МЧС России на техническую компетентность и независимость на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Регистрационный индекс **ТРПБ.RU.ИН.28** срок действия аттестата аккредитации до **07.10.2015 г.**

**1 Наименование и адрес заказчика**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» (ОС «НПО ПОЖЦЕНТР»).

Адрес: 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Код ОКПО 82517661.

**2 Наименование материала, изготовитель и результаты идентификации**

На испытания был представлен образец плиты гипсостружечной ГСП ПК 2500x1250x12 ТУ 5742-004-05292444-2010 (далее по тексту - образец материала).

Код ОКП 57 4210.

Изготовитель: ООО «Пешеланский гипсовый завод».

Адрес: 607264, Нижегородская обл., Арзамасский район, п. Пешелань.

Образец материала представляет собой плиту размером (2500x1250x12) мм, изготовленную методом прессования древесных частиц с гипсовым вяжущим и химическими добавками.

Цвет – белый.

Плотность – 1242 кг/м<sup>3</sup>.

В результате идентификации установлено, что образец материала соответствует представленным на него документации и техническим характеристикам.

**3 Характеристика заказываемой услуги и методы испытаний**

Основание для проведения работ – направление № 2209 от 27.05.2015 г. и решение по заявке № 2209-Р от 13.05.2015 г.

Для образца материала определить группу горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».



**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  
(НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»**

Аккредитована в установленном порядке МЧС России на техническую компетентность и независимость на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.

Регистрационный индекс **ТРПБ.RU.ИИ.28** срок действия аттестата аккредитации до **07.10.2015 г.**

#### **4 Испытательное и измерительное оборудование**

Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании НИЛ ПВБ:

- установка «Шахтная печь», аттестат № 52.03.15, срок действия до 18.09.2016 г.

Список использовавшихся средств измерений представлен в таблице 1.

**Таблица 1. Список использовавшихся средств измерений**

Наименование средств измерений	Номер	Пределы измерений	Класс точности	Дата очередной поверки
Секундомер "Агат"	1296	0-60 мин.	2	27.12.2015 г.
Штангенциркуль ШЦ-Ц-150	102505	0-150 мм	ц. д. 0,1 мм	27.12.2015 г.
Линейка измерительная ГОСТ 42775	001	0-1000 мм	ц. д. 1 мм	27.12.2015 г.
Весы ВНУ 2/15	7756	0,02-15 кг	отн. погр. ±0,1%	27.12.2015 г.
Термоэлектрический преобразователь ТХА-3-2-1Н-1,2-4000	26...29	-40...900 °С	2	26.12.2015 г.
Измеритель температуры многоканальный ТМ 5231-1	1968	0-1300 °С	0,1	27.12.2015 г.

#### **5 Процедура отбора образцов**

Акт отбора образцов представлен в Приложении.



Частичное опубликование и перепечатка настоящего отчета без согласования с НИЛ ПВБ запрещается.

Отчет № 4021/РС от «15» июня 2015 г.

Всего листов 7. Лист 4

Подпись \_\_\_\_\_



**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  
(НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»**

Аккредитована в установленном порядке МЧС России на техническую компетентность и независимость на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Регистрационный индекс **ТРПБ.RU.ИН.28** срок действия аттестата аккредитации до **07.10.2015 г.**

## 6 Результаты испытаний

6.1 Результаты экспериментального определения группы горючести образца материала представлены в таблице 2.

**Таблица 2. Результаты определения группы горючести**

Номер опыта	Температура дымовых газов, град. С	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, см				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)		Степень повреждения образцов по массе, %
			1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	101	0	26	27	25	25	26	2826	2758	2
2	104	0	26	29	29	26	27	2834	2739	3
3	106	0	27	31	23	26	27	2837	2736	4
Среднее арифм.	104	0					27			3

Примечание - Образец материала испытывался в сочетании с негорючим основанием (асбестоцементной плитой толщиной 10 мм).

Условия проведения испытаний: температура – 21 °С, атм. давление – 101,4 кПа, отн. влажность - 41 %.

6.2 Испытания образца материала по п. 6 проводились в период с 27.05.2015 г. по 15.06.2015 г.

## 7 Выводы

В сочетании с негорючей основой образец плиты гипсостружечной ГСП ПК 2500x1250x12 ТУ 5742-004-05292444-2010 относится к группе **слабогорючих (Г1)** по ФЗ 123-ФЗ (глава 3, статья 13) при испытаниях по ГОСТ 30244-94.

Зам. начальника лаборатории, к.т.н.

А. Б. Ильин



Частичное опубликование и перепечатка настоящего отчета без согласования с НИЛ ПВБ запрещается.

Отчет № 4021/РС от «15» июня 2015 г.  
Всего листов 7. Лист 5  
Подпись



**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  
(НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»**

Аккредитована в установленном порядке МЧС России на техническую компетентность и независимость на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.  
Регистрационный индекс **ТРПБ.RU.ИН.28** срок действия аттестата аккредитации до **07.10.2015 г.**

## **8 Дополнительная информация**

Результаты, представленные в отчете, распространяются только на испытанные образцы и действительны в течение срока действия сертификата.

Контрольные образцы хранятся в испытательной лаборатории в течение шести лет.

Идентификация материала может проводиться по описанию образцов в отчете, а также по сопоставлению с контрольными образцами и сравнительному испытанию рассматриваемого материала.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Отчет по испытаниям составлен с учетом руководства по качеству НИЛ ПВБ.

## **9 Данные испытательного центра**

**Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»** аккредитована в установленном порядке МЧС России на техническую компетентность и независимость на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.

Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН.28.

Аттестат аккредитации от 07.10.2010 г.,  
срок действия аттестата до 07.10.2015 г.

### **Адрес:**

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Тел: (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18. Факс: (495) 308-92-07.


Место проведения испытаний:

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10.

Тел: (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18. Факс: (495) 308-92-07.



Частичное опубликование и перепечатка настоящего отчета без согласования с НИЛ ПВБ запрещается.

Отчет № 4021/РС от «15» июня 2015 г.  
Всего листов 7. Лист 6.  
Подпись 



# СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10.

Телефон: (495) 308-92-08, (495) 308-92-07. E-mail: firecert@gmail.com

Приложение

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 2209 -АО от 13.05.2015 г.

для проведения сертификационных испытаний

на соответствие требованиям ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
На ООО «Пешеланский гипсовый завод»

наименование предприятия, место отбора образцов

по адресу: 607264, Нижегородская обл., Арзамасский р/н, п.Пешелань

нами: экспертом ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» Шитиковым В.Ю. и ~~исполнитель-~~  
~~ными директором ООО «ПЗ» Исаевым Е.Н.~~

должность, фамилия и. о.

отобраны образцы продукции, изготовленной по  
ТУ 5742-004-05292444-2010

наименование НД

принятой ОТК.

Цель отбора 4с

схема обязательной сертификации

Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции,  
поставляемой потребителю.

№ п/п	Наименование образца проверяемой продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (кол.)	Дата изгот.	Кол-во (масса) отобр. образцов для	
						контроль- ных	испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8
	Плита гипсостружечная марки: ГСП ПК 2500х 1250х 12	м <sup>2</sup>	251	114	21.05.15	0,01	2,0
	Плита гипсостружечная влагостойкая ГСПВ ПК 2500х1250х12	м <sup>2</sup>	251	114	21.05.15	0,01	4,5

Отбор образцов производится в соответствии с решением по заявке № 2209 -Р от 13.05.2015 г.

Отобранные образцы упаковываются упаковка изготовителя

вид упаковки

маркируются этикеткой ОС, этикеткой завода изготовителя\*

вид маркировки

комплектуются документацией паспорт качества

паспорт качества, ТУ, ГОСТ, технические характеристики

и передаются в ОС в соответствии с условиями Договора № 2209-ТРС от 13 мая 2015 г.

Условия хранения складские

Испытанные образцы подлежат утилизации, возврату заказчику\*

Контрольные образцы подлежат ответственному хранению в Испытательной лаборатории

Подписи участников отбора

ОЗНАКОМЛЕН

представитель изготовителя, заявителя

М.П.

подпись материально-ответственного лица, принявшего  
образцы на ответственное хранение



Частичное опубликование  
и перепечатка настоящего  
отчета без согласования с  
НИЛ ПВБ запрещается.

Отчет № 4021/РС от «15» июня 2015 г.

Всего листов 7. Лист 7

Подпись



**СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10.

Телефон: (495) 308-92-08, (495) 308-92-07. E-mail: firecert@gmail.com

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

1. Наименование продукции, тип (марка) и т. п., наименование страны-изготовителя, наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес, коды ОКП/ТНВЭД:

Плиты гипсостружечные марок: ГСП, ГСПВ (плотность не более 1250 кг/м<sup>3</sup>), Код ОКП 57 4210, выпускаемые по ТУ 5742-004-05292444-2010.

Изготовитель: ООО «Пешеланский гипсовый завод»,

ОГРН 1025201340900,


Адрес: 607264, Нижегородская обл., Арзамасский р/н, п.Пешелань.

2. Дополнительная информация (при необходимости) \_\_\_\_\_

3. **ВЫВОДЫ**

Представленная продукция идентифицирована/не может быть идентифицирована \* с образцом и (или) ее описанием соответствует заявленной в заявке на проведение сертификации и технической (сопроводительной) документации на нее, партия в полном объеме\*

Подписи лиц проводивших идентификацию

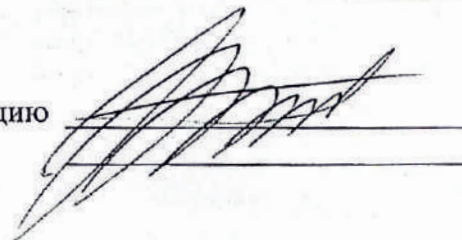

\* - ненужное зачеркнуть